


СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПРМ06/РЗН240724031/ от 24.07.24 г.

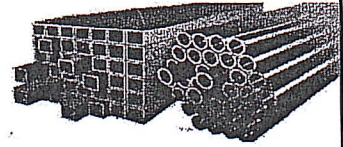

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Группа Компаний Демидов"-Изд

Отгружено в: Накладная № ПРМ06/РЗН240724031


Наименование продукции: Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		толщина	ширина	стенка				
Труба проф 80*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (РТЗ)								
RZN2674527	Ст3сп	80	40	2	RZK2868244	72	1.551	
RZN2674889	Ст3сп	80	40	2	RZK2868315	72	1.551	
RZN2674527	Ст3сп	80	40	2	RZK2868243	72	1.551	
RZN2674527	Ст3сп	80	40	2	RZK2868280	72	1.551	
RZN2674832	Ст3сп	80	40	2	RZK2868294	72	1.551	
RZN2674527	Ст3сп	80	40	2	RZK2868279	72	1.551	
Итого:						432	9.308	

Номер партии	Химический состав, %										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As	
RZN2674527	0.18	0.18	0.22	0.014	0.013	0.05	0.05	0.05	0.006	0.002	
RZN2674889	0.17	0.21	0.22	0.019	0.006	0.03	0.01	0.01	0.006	0.001	
RZN2674527	0.16	0.18	0.22	0.014	0.013	0.05	0.05	0.05	0.006	0.002	
RZN2674527	0.16	0.18	0.22	0.014	0.013	0.05	0.05	0.05	0.006	0.002	
RZN2674832	0.16	0.18	0.22	0.014	0.013	0.05	0.05	0.05	0.006	0.002	
RZN2674527	0.16	0.18	0.22	0.014	0.013	0.05	0.05	0.05	0.006	0.002	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление б _т , Н/мм ² (кг/мм ²)	предел текучести б _т , Н/мм ² (кг/мм ²)	относительное удлинение б ₅ %	Ударная вязкость КСЧ-20 с Дж/см ²	Ударная вязкость КСЧ+20 с Дж/см ²	Ударная вязкость после старения КСЧ+20 с Дж/см ²	сплощивание	прочие (при необход.)
RZN2674527	480		30					
RZN2674889	465		34					
RZN2674527	480		30					
RZN2674527	480		30					
RZN2674832	480		30					
RZN2674527	480		30					

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
 3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза поучателем, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
 4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.



ОТК _____