


**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПРМ06/РЗН020824008/ от 02.08.24 г.**

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Группа Компаний Демидов"-Нгс

Отгружено в: Накладная № ПРМ06/РЗН020824008

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-88, ГОСТ 13663-86.

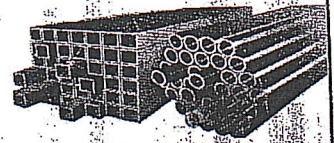

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн)	Фактическая масса (тн)		
		ширина	высота	стенка						
Труба проф 40*25 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-88 (РТЗ)										
RZN2614344	Ст3сп	40	25	2	RZK2645752	59	0.658			
RZN2672707	Ст3пс	40	25	2	RZK2861336	204	2.277			
RZN2666964	Ст3сп	40	25	2	RZK2845913	240	2.678			
RZN2666964	Ст3сп	40	25	2	RZK2845912	240	2.678			
RZN2666964	Ст3сп	40	25	2	RZK2845912	140	1.562			
RZN2672726	Ст2пс	40	25	2	RZK2861342					
Итого:						883	9.853			
Химический состав, %										
Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN2614344	0.16	0.18	0.22	0.012	0.004	0.02	0.01	0.004	0.005	0.001
RZN2672707	0.16	0.04	0.21	0.008	0.004	0.03	0.03	0.14	0.009	0.002
RZN2666964	0.16	0.21	0.23	0.013	0.006	0.03	0.03	0.03	0.007	0.002
RZN2666964	0.16	0.21	0.23	0.013	0.006	0.03	0.03	0.03	0.007	0.002
RZN2672726	0.09	0.02	0.17	0.019	0.009	0.05	0.02	0.03	0.006	0.002
Механические свойства основного металла										
Номер партии	Механические свойства основного металла					Результаты испытаний				
	временное сопротивление σ <sub>в</sub> , Н/мм <sup>2</sup> (кг/мм <sup>2</sup> )	предел текучести σ <sub>т</sub> , Н/мм <sup>2</sup> (кг/мм <sup>2</sup> )	относительное удлинение δ <sub>5</sub> , %	ударная вязкость КСU-20 С Дж/м <sup>2</sup>	ударная вязкость КСU+20 С Дж/м <sup>2</sup>	ударная вязкость КСU+20 С Дж/м <sup>2</sup>	сплошная	прочная (при необходимости)		
RZN2614344	450		32							
RZN2672707	475		27							
RZN2666964	485		26							
RZN2666964	485		26							
RZN2672726	395		30							

- Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.  
 2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-88, ГОСТ 13663-86) без дополнительных условий.  
 3. Транспортировать грузы, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на период до 5 лет.  
 4. При перетиске на вопросы качества ссылаться на номер сертификата с указанным номером партии и номера пакета.

